



PTM SELVBYGGERPAP (PF/GF 5000 SBS)


Dato: 2021-11-08 Udgave: 18 Erstatte: 2021-10-14

PTM Selvbyggerpap anvendes som mekanisk fastgjort 1-lagsløsning ved nydækning med hældning > 1:5 og ved renoveringsopgaver med hældning >1:20, hvor der ønskes en tagdækning med gode elastiske egenskaber og en lang levetid.

Tagpappen sømmes til underlaget. Overlæggene er selvklæbende.

Produktet bør kun anvendes på bygninger såsom småhuse, udhuse, garager, og carporte, idet selvklæbende overlæg ikke er en metode, der anvises af Phønix Tag Materialer. Produktet kan anvendes ned til -15°C (Produkttemperatur).

[Se monteringsvideo](#)

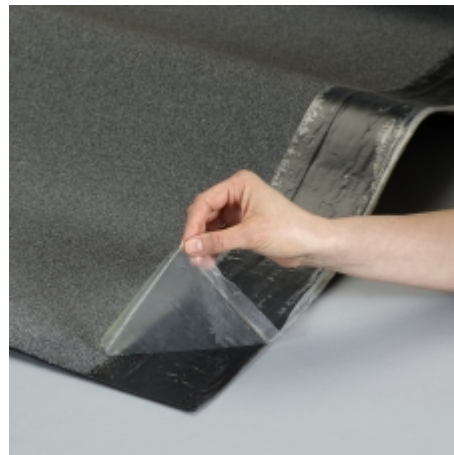

Produktnavne:
PTM Selvbyggerpap (PF/GF 5000
SBS)
Produktgruppe:
ProduktNr:
948

PRODUKTBEKRIVELSE


Tagpappen er en polymermembran med en kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.

Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.

Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.

Klæbekanterne er dog kun selvklæbende ved temperaturer ned til 10°C, er temperaturen lavere bør overlægget tilføres varme evt. med varmluftblæser.

Diffusionsværdien kan sættes til 300 (Z-værdi)

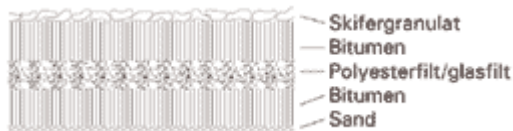

*125 mm bred selvklæberkant på såvel under- som oversiden, anvendes på sømbart underlag. De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848

Dimension m x m	Klæbekant	Farve	Vægt kg./rl.	Ruller/palle	Lev.kode	Nettovægt Kg/palle
1,0 x 5	1*	Sort	25	24	A	600

KUNDEINFORMATION

Opbevaring:

Tagpappen skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.

Brugsanvisning:

Se fra side 11- i Tagpapguiden

Genanvendelse:

Jævnfør vort sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.

PRODUCENT / LEVERANDØR

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Denmark


Tel: +45 79 96 21 00

Fax: +45 79 96 21 88

www.phonixtagmaterialer.dk

info@phonixtagmaterialer.dk

CE-MÆRKNING

Produktet er  mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration **Nr. 12**

Produktstandard DS/EN 13707

PTM Selvbyggerpap (PF/GF 5000 SBS)

Egenskaber	Enhed	Værdi	PTM Krav	Prøvningsmetode
Synlige fejl	---	Ingen	Ingen	EN 1850-1
Længde	m	≥5,0		EN 1848-1
Bredde	m	≥1,0		EN 1848-1
Rethed	mm/10m	≤20		EN 1848-1
Vægt	kg/m ²	4,4 ± 0,1		EN 1849-1
Tykkelse	mm	4,4 ± 0,1	≥ 4,2	EN 1849-1
Vandtæthed	kPa	Bestået	Bestået	EN 1928 Metode B
Dimensionsstabilitet	%	-0,1	≤-0,6	EN 1107-1
Statisk last	kg	20		EN 12730
Slagstyrke (impact)	mm	1250		EN 12691
Trækstyrke LR/TR	N/50 mm	540/520 ± 40/20	≥500/500	EN 12311-1
Brudforlængelse LR/TR	%	57/60 ± 10/10	≥35/35	EN 12311-1
Sømrivestyrke	N	270/300 ± 40/40	≥200/200	EN 12310-1
Forskydningsstyrke overlæg	N/50 mm	535 ± 15	≥500	EN 12317-1
Peelstyrke overlæg efter ældning	N/50 mm	160	≥120	EN 12316-1
Varmestabilitet	°C	115	≥100	EN 1110
Varmestabilitet efter ældning	°C	105 ± 5		EN 1296/1110
Kuldeflexibilitet	°C	-24	≤-20	EN 1109
Kuldeflexibilitet efter ældning	°C	-18 ± 2	≤-15	EN 1296
Vedhæftning bestrøning	%	80 ± 8	≥70	EN 12039
Diffusionsmodstand	GPa·s·m ² /kg	400		EN 1931